

بررسی تجربی میزان ضربه پذیری قطعات تولید شده از ترکیب ترموپلاستیک های پلی کربنات و آکریلونیتریل

بوتادین استایرن

^۱ یوسف گرامی^۱، سید عبدالمحمد رضواند^{۲}

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول ، ایران

^۲ استادیار، گروه ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول ، ایران

پذیرش: زمستان ۹۷ پذیرش: بهار ۹۹

چکیده

در این پژوهش به بررسی تجربی خواص ضربه پذیری قطعات تولید شده از جنس ترموپلاست های آکریلونیتریل بوتادین استایرن^۱ و پلی کربنات^۲ در پنج سطح ترکیبی با فشار تزریق، دمای تزریق، سرعت تزریق مشخص و دمای نگهداری ثابت پرداخت شده است که پس از آزمایش قطعات تولیدی، داده هایی بدست آمده به وسیله نرم افزار مینی تب ۱۶ و به روش تاگوچی تحلیل و بررسی شده است که نتایج بدین گونه بوده که آکریلونیتریل بوتادین استایرن به علت عدم انعطاف پذیری، حالت پذیری و سختی بالا دارای میزان ضربه پذیری کمتری نسبت به پلی کربنات می باشد و در حین آزمایش دچار شکستگی ترد می گردد.

^{*} عهده دار مکاتبات: m_rezavand@yahoo.com

واژگان کلیدی: اختلاط پلیمرها، پلی کربنات، آکریلونیتریل بوتادین استایرن، مقاومت ضربه ای

Abstract

In this study, the experimental properties of the fragments of acrylonitrile butadiene styrene and polycarbonate thermoplastics in five levels of pressure, injection temperature, fixed injection rate and fixed maintenance were paid. After testing the components, the data obtained for The software for minifreiction 16 has been analyzed using the Taguchi method. The result is that acrylonitrile butadiene styrene is less resistant to polycarbonate due to its non-elasticity, hardness and hardness, and becomes harder to crack during testing.


Key words: Polymer blending, Polycarbonate, Acrylonitrile butadiene styrene, Punch resistance

موجود در ABS بیان داشت. با این وجود، مقاومت ضربه ای بعلت ادغام بهتر و توزیع ABS در مخلوط نهایی با چرخش سریع (زمان ادغام) افزایش می یابد. هرچند که بالا رفتن زمان ادغام از سطح ۲ به سطح ۸ تأثیر کمتری نسبت به افزایش آن از سطح ۱ به سطح ۲ دارد. در نتیجه این باور وجود دارد که زمان ادغام طولانی تر از سطح آزمایش شده تأثیر کمتری بر خواص ضربه پذیری قطعات تولیدی از ترکیب PC/ABS دارد [۹].

جدول شماره (۱): نتایج بدست آمده حاصل از فرآیند تولید قطعات برخواص ضربه پذیری قطعات تولیدی از ترکیب PC/ABS [۹]

سطح	ترکیب (%)	دمای اختلاط	دمای قالب	دمای تزریق	فشار تزریق
۱	۷۸/۴۰	۶۶/۷۸	۶۵/۸۹	۶۷/۷۰	۶۷/۰۱
۲	۶۳/۷۷	۷۰/۰۸	۶۷/۸۳	۶۷/۱۵	۶۷/۱۶
۳	۵۸/۹۸	۶۳/۲۸	۶۸/۶۶	۶۶/۱۴	۶۶/۹۸
Δ	۱۹/۴۱	۶/۶۰	۲/۱۴	۱/۴۱	۰/۱۷
Rank	۱	۳	۴	۵	۶

۲-۱- تأثیر نسبت ترکیب PC/ABS و اضافه کردن دیگر مواد پلیمری بر میزان استحکام ضربه ای همانگونه که در نتایج بدست آمده شده در تصویر شماره (۱) قابل مشاهده است میزان مقاومت ضربه ای ایزود در مخلوط های دو ماده PC/ABS در نمونه آزمایش شیار ۱/۴ اینچی خیلی رضایت بخش نیست ولیکن در ادامه میتوان دید با اضافه شدن PMMA به این دو ماده پلاستیکی میزان مقاومت ضربه ای ایزود ۱/۸ اینچی رو به افزایش است و نتیجه مطلوب تری حاصل می شود. بنابراین نتایج بدست آمده نشان می دهد که با اضافه شدن PMMA به دو ماده پایه (PC/ABS) (در نمونه آزمایشی با شیار ۱/۸ اینچی استحکام ضربه ای قطعات تولیدی بهتر و مطلوب تر از قطعات قبلی است [۴].

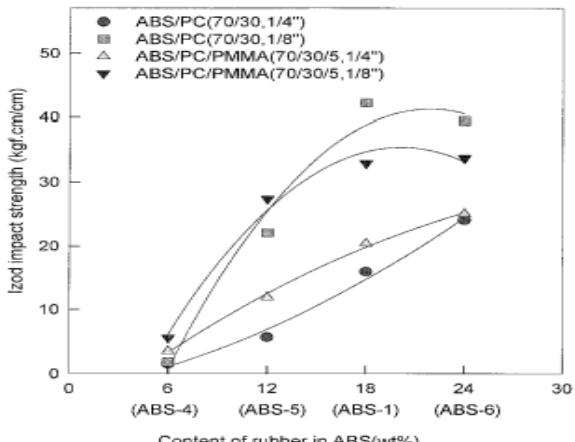

تصویر (۱): تحلیل نتایج استحکام ضربه ای بر روی قطعات پلیمری با ترکیب PC/ABS و PMMAPC/ABS/ ۱ بر اساس ۱/۸ و ۱/۴ ایزود [۴].

۱- مقدمه

ترکیب نمودن پلیمرها یک روش موثر و کارآمد جهت دستیابی به خواص مکانیکی بهینه جهت کاربرد آنها در صنایع مختلف می باشد از این روش برخاسته این روش خواص ویژه دو ماده پلیمری پلی کربنات و اکریلونیتریل بوتادین استایرن مخلوط این دو ماده پلیمری در یک دهه اخیر با استقبال و کاربرد فروغی برخوردار بوده است [۱]. طی نتایجی که از آزمایش بر روی قطعات تولید شده از ترکیب ABS/PC استخراج شده است چنین نشان می دهد که جهت دستیابی به یک پلیمر با میزان خواص مکانیکی مطلوب معمولاً نیازمند به سازگار کننده ای جهت افزایش نیروی چسبندگی بین رزین ABS و PC می باشد [۲]. این به این دلیل است که رطوبت پذیری و انرژی سطحی بین PC و رزین ABS ضعیف و کم است. و دلیل این رخداد را نیز اینگونه می توان بیان کرد که PC و ABS کاملاً امتر از پذیرنیستند [۷]. در این مقاله به تحقیقات، آزمایشات و نتایجی که سایر محققین پیرامون خواص فیزیکی، مکانیکی به ویژه خواص ضربه ایی قطعات تولید شده حاصل از ترکیب PC/ABS یافته اند را مطالعه و بررسی نموده و در ادامه از این اطلاعات کمک و استفاده شده است.

۲- روش تحقیق

۲-۱- بررسی میزان استحکام ضربه ای قطعات تولید شده حاصل از ترکیب PC/ABS

ترکیب مخلوط های پلی کربنات ها و اکریلونیتریل بوتادین استایرن از جنبه های مختلف توسط محققین متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است. رادولف^۳ و چو^۴، کاربرد انواع مختلف اکریلونیتریل بوتادین استایرن، و نسبت های ترکیبی مختلف این دو ماده ترمومپلاستیک جهت دستیابی به نتایج متعدد از قبیل خواص فیزیکی و مکانیکی آنها را مورد آزمایش و بررسی قرار داده اند و این دو مواد پلیمری را با استفاده از سه نمونه از اکریلونیتریل بوتادین استایرن با گریدهای مختلف (در نسبت های مختلف) (جهت مطالعه و بررسی میزان مقاومت کششی، خواص خمشی، مقاومت ضربه ای، خیزش حرارتی و توان جریان ذوب استفاده کردند. جین و دیگران تأثیرات ترکیبات اختلاط این دو نوع پلیمر بر میزان ویسکوزیته ای ذوب (میزان مقاومت مواد در برابر جریان) اکریلونیتریل بوتادین استایرن و سازگاری و یا عدم سازگاری این ماده با دیگر ماده پلیمری بنام (PMMA) جهت دستیابی به خواص مکانیکی آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. لومباردو و دیگران نیز خواص مکانیکی و متغیر مخلوط پلی کربنات ها و اکریلونیتریل بوتادین استایرن براساس گرید های مختلف ABS مورد بررسی قرار دادند. سطح مطلوب هریک از شاخص های موثر بر میزان خواص مکانیکی واستحکام ضربه ای در جدول شماره (۱) نشان داده شده است. نتایج بدست آمده در جدول فوق چنین بیان می دارد که میزان مقاومت ضربه ای قطعات تولیدی از ترکیب PC/ABS هنگام ترکیب ها بهبود می یابد، و علت آن را می توان تأثیر بوتادین

1 - Acrylonitrile Butadiene Styrene

2 - Poly Carbonate

3 - Raduulof

4 - Choo

۴-۲- مقایسه میزان استحکام ضربه ای قطعات تولید شده از مواد اصلی و مواد بازیافتی حاصل از ترکیب PC / ABS

آقایان بالارت ، لوپز ، دیوید گارسیا و سالودور در یک آزمایش تحریبی نیز چنین یافته اند که جهت دستیابی به یک نتیجه مطلوب پیرامون میزان استحکام ضربه ای قطعات تولید شده حاصل از ترکیب مواد PC / ABS که البته در اینجا با اختلاط حاصل از ضایعات و پسماندهای دو ماده پلی کربنات و اکریل و نیتریل بوتادین استایرن را پسندیدهای بیشتر دارند. در خلاصه در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد خشک و رطوبت آنان کاملاً گرفته شده است . [۳].

در ادامه طی آزمایشاتی که آقای رافینگ لیانگ ^۱ و دوستان بر روی قطعات تولید شده حاصل از ترکیب این ماده پلیمری داشته اند چنین نتیجه گرفته اند که جایگزینی PC خالص با PC بازیافت شده با MWبالاتر، ویسکوزیته ای مذاب ترکیبی رابه طور چشم گیری کاهش می دهد. که ممکن است این میزان افت گرانروی به علت عدم استحکام و قوام بین مولکولی زنجیره ها باشد. که با افزودن ۵٪ خالص و یا اولیه ویسکوزیته ای ترکیب را بهبود می یابد و در ادامه با افزودن PC ۱۰٪ خالص به ترکیب PC/ABS ویسکوزیته ای مذاب تا حدودی بهبود یافته ولی با این حال گرانروی مذاب حاصل از اختلاط مواد بازیافتی بسیار کمتر از مذاب حاصل از اختلاط مواد PC/ABS خالص می باشد ولیکن می بایست توجه داشت که ترکیبات PC/ABS بازیافتی خاصیت ضربه پذیری بهتری نسبت به PC/ABS خالص را دارند. داده های حاصل از آزمایش مواد تولید شده از ترکیب دوماده ای PC/ABS در جدول (۴) نمایش داده شده است [۶]. یافتن یک ترکیب مناسب از ABS دست نخورده و بازیافت شده که دارای بهترین خصوصیات مکانیکی است و انقباض کمترین گونه است که مخلوط های ۳۵٪ و ۵۰٪ مواد بازیافتی با گرانول اولیه مواد پلیمری دست نخورده مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که با افزایش مواد بازیافتی انقباض کاهش می یابد. برای اساس، مخلوط مناسب برای حداقل انقباض ۵۰٪ است در حالیکه بهترین خصوصیات مکانیکی با ترکیب ۲۰٪ قابل دستیابی است [۱]. جهت تولید قطعات مورد آزمایش طبق جداول بدست آمده توسط نرم افزار Minitab ۱۶ برای طراحی آزمایش به روش تاگوچی (کارگرفته شده است . قطعات تولید شده از جنس ترموبلاستیکهای) (۲۰٪ PC/ABS در ۵ سطح و با نسبت های ترکیبی جداگانه ۲۰٪ ABS و ۸۰٪ PC و ۱۰۰٪ ABS و ۶۵٪ ABS و ۱۰۰٪ ABS و ۳۵٪ ABS و ۵۰٪ ABS و ۵۰٪ ABS و ۲۵٪ ABS مورد بررسی قرار گرفته است . گرانول های مواد اولیه در تصویر شماره (۲) نمایش داده شده است . در قالب استاندار تولیدو این قطعات جهت آزمایش ضربه ^۲ برابر استاندارد ASTM-D ۱۱۰ توسط دستگاه مربوطه موردازمایش قرار گرفته شده است. تعداد کل نمونه ^۳ های تولیدی برای این آزمایش ۷۵ عدد می باشد که از روشن تاگوچی L ۲۵ برای طراحی آزمایش استفاده شده است.

² - Liang Ruifeng

³ - Impact test

با این وجود رتبه بندی و همچنین ترتیب مقدار کاهش وزن مولکولی، این فرض را ثابت می کند. میتوان نتیجه گرفت که در مقایسه با PC / ABS PTFE+ BDP و ABS PTFE TMC – BDP تنزل قابل توجهی از PC توسط اسید فسفریک رها شده در BEP ترکیبی در طول پردازش در PC / ABS PTFE+ BEP ایجاد شده است. آزمون قدرت ضربه شاربی، مقدار انرژی رابر حسب واحد سطح مشخص می کند که توسط ماده در حین شکست جذب شده است. نتایج حاصل، شبیه به نتایجی است که قلبایی گرانروی (چسبندگی)، بررسی کشش و مدول خمش بدست آمده بود. نمونه های بدون شکاف به جزء BEP نشدن. نمونه های شعله عقب انداز (طول شعله) شکاف دار پس از PC ABS PTFE در طول شکست انرژی کمتری را جذب کرده اند. ترکیباتی با PC / ABS PTFE+ BDP و TMC- BDP موجب کاهش شفاف یکسانی در مقایسه با PC / ABS PTFE در آزمون های قدرت ضربه شاربی می گردد. اما ترکیبی با BEP انرژی بسیار کمی برای شکست نیاز دارد. [۸].

سوارز ^۱ و همکارانش در تحقیقاتی که انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که با افزودن پلی کربنات به اکریلونیتریل بوتادین استایرن جهت دستیابی به خواص ضربه ای قطعات تولیدی از ترکیب این دو ماده به نتیجه مثبت و رضایت بخشی رسیده اند و لیکن در هنگام تولید قطعات با این ترکیب یافته اند که یک خیزش ناگهانی در حین آزمایش ضربه ای رخ می دهد که دلیل این رخداد را متأثر از اضافه شدن کم پلی کربنات به اکریلونیتریل بوتادین استایرن می باشد بنابراین جهت رفع این نقیصه می بایست درصد بیشتری از پلی کربنات به مخلوط اکریلونیتریل بوتادین استایرن اضافه شود، تا این عیوب مکانیکی در فرآیند تولید رخ ندهد همچنین آنها نتیجه گرفته اند که اضافه شدن پلی کربنات به اکریلونیتریل بوتادین استایرن باعث بالا رفتن میزان استحکام ضربه ای میگردد [۵].

۳- بررسی میزان ضربه پذیری ترکیب مواد پلیمری ABS / PC مقاومت ضربه ای مخلوط پلی کربنات و استایرن بوتادین یکی از مهمترین خواص مکانیکی قطعات تولیدی حاصل از ترکیب این دو ماده است. برای مطالعه مقاومت ضربه ای مخلوط پلی کربنات و اکریلونیتریل بوتادین استایرن، عوامل مهم آن و تأثیراتشان باید تعیین شوند و به صورت آزمایشی امتحان شوند. در این مقاله مطالعه رفتارهای مقاومت ضربه ای ایزو ۲۰۴۰ بر روی قطعات تولید شده با مخلوط پلی کربنات و اکریلونیتریل بوتادین استایرن انجام گرفته است که نتایج بیانگر این مهم بوده که با طراحی آزمایشی قائم تاگوچی برای به حداقل رساندن تعداد آزمایشات کار آزمایش را شروع نموده اید. در روش تاگوچی عوامل مهم و تأثیر گذار بر روی استحکام ضربه ای قطعات تولیدی عبارتند از: نسبت ترکیب، زمان ادغام (چرخش سریع)، دمای تزریق، فشار تزریق و دمای قالب که در نهایت، که با همانگ و همگون کردن این عوامل می توان به بالا بردن مقاومت ضربه ای قطعات تولیدی کمک کرد [۵].

¹ - suarez

جدول(۳): نمونه های پیشنهادی روش آماری تاگوجی

ردیف	درصد ترکیب مواد (%)	فشار تزریق (Mpa)	دما تزریق (°C)	سرعت ثابت (m/s)
۱	PC/۱۰۰	۹۵	۲۹۰	۱۹
۲	PC/۱۰۰	۱۰۰	۲۹۵	۱۹
۳	PC/۱۰۰	۱۰۵	۳۰۰	۱۹
۴	PC/۱۰۰	۱۱۰	۳۰۵	۱۹
۵	PC/۱۰۰	۱۱۵	۳۱۰	۱۹
۶	٪۶۵-ABS٪۳۵ PC	۹۵	۲۹۵	۱۹
۷	٪۶۵-ABS٪۳۵ PC	۱۰۰	۳۰۰	۱۹
۸	٪۶۵-ABS٪۳۵ PC	۱۰۵	۳۰۵	۱۹
۹	٪۶۵-ABS٪۳۵ PC	۱۱۰	۳۱۰	۱۹
۱۰	٪۶۵-ABS٪۳۵ PC	۱۱۵	۲۹۰	۱۹
۱۱	٪۵۰-ABS٪۵۰ PC	۹۵	۳۰۰	۱۹
۱۲	٪۵۰-ABS٪۵۰ PC	۱۰۰	۳۰۵	۱۹
۱۳	٪۵۰-ABS٪۵۰ PC	۱۰۵	۳۱۰	۱۹
۱۴	٪۵۰-ABS٪۵۰ PC	۱۱۰	۲۹۰	۱۹
۱۵	٪۵۰-ABS٪۵۰ PC	۱۱۵	۲۹۵	۱۹
۱۶	٪۲۰-ABS٪۸۰ PC	۹۵	۳۰۵	۱۹
۱۷	٪۲۰-ABS٪۸۰ PC	۱۰۰	۳۱۰	۱۹
۱۸	٪۲۰-ABS٪۸۰ PC	۱۰۵	۲۹۰	۱۹
۱۹	٪۲۰-ABS٪۸۰ PC	۱۱۰	۲۹۵	۱۹
۲۰	٪۲۰-ABS٪۸۰ PC	۱۱۵	۳۰۰	۱۹
۲۱	ABS٪۱۰۰	۹۰	۳۱۰	۱۹



(PC/ABS و ABS و ترکیب (

که با توجه به فاکتورهای ثابت و متغیر جدول تاگوجی طراحی وبکمک آن قطعات مورد نیاز تولید و آزمایش طراحی شد. جدول(۳).

جهت تزریق و ساخت نمونه‌های مورد آزمایش، از یک دستگاه تزریق پلاستیک مدل (HXF-۸۸) ساخت شرکت هایگرینگ^۱ کشور چین با ظرفیت تزریق ۱۴۰ گرم و تواناژ گیره ۸۸ تن استفاده شد. پانل این دستگاه بصورت نیمه‌آutomاتیک بوده و اکثر پارامترهای تزریق، مانند دمای تزریق، فشار تزریق، فشار نگهداری، سرعت تزریق، زمان تزریق و زمان نگهداری قابل کنترل می‌باشند.

۴- قالب تزریق نمونه

در این قالب دو حفره جهت تولید نمونه‌های آزمایش ضربه و آزمایش خم خارجی بکار برده شد، اندازه حفره قالب برای آزمایش خم خارجی مطابق با استاندارد ASTM-D648 و برای آزمایش ضربه مطابق استاندارد ASTM-D6110 ساخته شده است البته نمونه‌های تولید شده تست ضربه فاقد ناج بوده که عملیات ناج‌زنی پس از تولید نمونه‌ها انجام خواهد شد.

۵- ماشین فرز

برای ایجاد شیار بر روی نمونه‌های تست ضربه از ماشین فرز یونیورسال افقی، عمودی، ساخت شرکت ماشین‌سازی مدل (FP4M) تبریز استفاده شد. شیار نمونه‌ها توسط یک تیغه فرز فرم V شکل به عمق ۲.۵۴ میلی‌متر با زاویه راس ۴۵ درجه بر روی نمونه‌ها ایجاد شد.

۶- ایجاد شیار بر روی قطعات جهت آزمایش ضربه

پس از تعیین مقدار پارامترهای ثابت و محدوده پارامترهای متغیر، طراحی آزمایش به روش تاگوچی توسط نرم‌افزار مینی‌تب انجام شد. سپس مطابق با شرایط پیشنهادی نرم‌افزار، برای آزمایش ضربه تعداد پنجاه نمونه در دو سطح و هر سطح تعداد ۲۵ نمونه پس از رسیدن شرایط تزریق به حالت پایدار تولید شد. نمونه‌های آزمون خم خارجی مطابق با استاندارد ASTM-D648 و نمونه‌های آزمون ضربه مطابق استاندارد ASTM-D6110 تولید شدند. پس از تولید نمونه‌ها، نمونه‌های تست ضربه به دلیل عدم وجود شیار در مرکز قطعات مورد نظر آنها، بوسیله ماشین فرز و توسط تیغه فرز فرم V شکل، مطابق با استاندارد ASTM-D6110 ناج زده شدند.

۲۲	ABS٪۱۰۰	۱۰۰	۲۹۰	۱۹
۲۳	ABS٪۱۰۰	۱۰۵	۲۹۵	۱۹
۲۴	ABS٪۱۰۰	۱۱۰	۳۰۰	۱۹
۲۵	ABS٪۱۰۰	۱۱۵	۳۰۵	۱۹

مقدار فشار نگهداری برابر با فشار تزریق در هر آزمایش در نظر گرفته شد، همچنین برای تعیین محدوده فشار تزریق، حداقل فشاری که توانست حفره قالب را پر کرده و قطعه سالم و کامل تولید نماید، به عنوان حداقل فشار در نظر گرفته شده و حداقل آن را طوری انتخاب شد، که قطعات تولیدی فاقد پلیسه باشند، برای اینکار چندین قطعه تا رسیدن به قطعه مناسب تولید شد. دمای تزریق برای کلیه نمونه های مندرج در جدول شماره^(۴) بین دماهای ۳۱۰ °C تا ۲۹۰ °C باشد. دلیل عدم انتخاب دماهای در پنج سطح در نظر گرفته شده است. دلیل عدم انتخاب دماهای پایین تراز ۲۹۰ °C، به خاطر پر نشدن حفره قالب و رگه رگه شدن نمونه ها به دلیل گرانروی پایین مذاب و سرد شدن مواد در نمونه های با درصد پلی کربنات، در دماهای کمتر بود. دلیل عدم انتخاب دماهای بالاتر از ۳۱۰ °C بخاطر سوختن مواد در نمونه های با درصد بالای ABS بود. همچنین دمای سطح قالب برابر با دمای محیط ۲۰ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد. سرعت تزریق را تا رسیدن به سرعت ایده‌آل برای پرکردن حفره قالب و تولید قطعه بدون عیب تغییر داده و در نهایت سرعت تزریق ۱۹ m/s برای تزریق کلیه نمونه ها در نظر گرفته شده است. جدول^(۴) و جدول^(۵) مقادیر در نظر گرفته شده برای پارامترهای ثابت و متغیر را نشان می‌دهند.

جدول(۴): مقادیر پارامترهای ثابت

قالب °C	زمان خنک کاری (s)	زمان تزریق (s)	سرعت تزریق (m/s)	زمان نگهداری (s)	فشار نگهداری (bar)
۳۲	۱۵	۴	۱۹	۲	برابر٪۹۰ فشار تزریق

جدول(۵): مقادیر پارامترهای متغیر

سطح ۱	سطح ۲	سطح ۳	سطح ۴	سطح ۵	پارامترها
۳۱۰	۳۰۵	۳۰۰	۲۹۵	۲۹۰	دمای تزریق (°C)
۱۱۵	۱۱۰	۱۰۵	۱۰۰	۹۵	فشار تزریق (bar)

۳- دستگاه تزریق پلاستیک

^۱- Haixing
^۲- Notch

۱۳	%۵۰-ABS/%۵۰-PC	۱.۲	۰.۹	۱.۰
۱۴	%۵۰-ABS/%۵۰-PC	۱.۱	۱.۲	۱.۱
۱۵	%۵۰-ABS/%۵۰-PC	۱.۲	۱.۴	۱.۳
۱۶	%۲۰-ABS/%۸۰-PC	۰.۳	۰.۵	۰.۴
۱۷	%۲۰-ABS/%۸۰-PC	۰.۴	۰.۲	۰.۳
۱۸	%۲۰-ABS/%۸۰-PC	۰.۴	۰.۴	۰.۴
۱۹	%۲۰-ABS/%۸۰-PC	۰.۵	۰.۳	۰.۴
۲۰	%۲۰-ABS/%۸۰-PC	۰.۱	۰.۳	۰.۲
۲۱	ABS/%۱۰۰	۰.۳	۰.۳	۰.
۲۲	ABS/%۱۰۰	۰.۶	۰.۴	۰.۵
۲۳	ABS/%۱۰۰	۰.۶	۰.۳	۰.۴
۲۴	ABS/%۱۰۰	۰.۴	۰.۴	۰.۴
۲۵	ABS/%۱۰۰	۰.۶	۰.۴	۰.۵

۹-تحلیل نتایج آزمایش ضربه

برابرآزمایشات انجام شده بروی میزان ضربهپذیری قطعات تولیدی مورد بحث در جدول شماره (۶) بیشترین مقدار استحکام ضربهپذیری را قطعات ترمопلاستیکی (پلی کربنات ۱۰۰٪) دارا میباشد . و کمترین میزان ضربه پذیری را نیز ترکیب(اکریلونیتریل بوتاکس استایرن ۸۰٪ با پلی کربنات ۲۰٪) دارا میباشد . بنابراین از نتایج حاصله در جدول شماره (۶) پیداست هرچه میزان بیشتری از مواد اکریلونیتریل بوتاکس استایرن به پلی کربنات اضافه گردد میزان ضربه پذیری آن کاهش مییابد .

۱۰-تأثیر دمای تزریق بروی استحکام ضربهای

از آنجایی که دمای تزریق موثرتری در استحکام ضربه شناخته شد ابتدایه بررسی آن میپردازیم . همان طور که در شکل (۳) دیده میشود، در محدوده دمایی A1 (۳۰.۵ درجه سانتی گراد) بیشترین استحکام ضربه وجود دارد و کمترین مقدار آن درجه A5 (۳۱.۰ درجه سانتی گراد) میباشد . میتوان نتیجه گرفت که افزایش دما باعث ایجاد عیوب در زنجیره های مولکولی پلیمر شده که این خود نیز گسست آن را راحت تر میکند.

۷-دستگاه آزمایش ضربه

آزمون ضربه نمونه ها توسط دستگاه آزمایش ضربه مدل (GT-۷۰۴۵MDX) ساخت شرکت گوچی^۱ تایوان انجام شد. چکش پاندولی این دستگاه انرژی معادل ۲.۷ ژول شارپی مطابق با استاندارد ASTM-D6110 از پشت محل شیار به سطح مقطع قطعه وارد میکند . کارکرد دستگاه به صورت نیمه اتوماتیک بوده و انرژی کل شکست و انرژی وارد بر سطح مقطع نمونه توسط نمایشگر دیجیتال دستگاه نشان داده میشود .

۸- مقاومت به ضربه


(همانطور که در جدول (۶) مشاهده می شود نمونه شماره ۴ بانواع مواد ترمопلاست٪ PC ۱۰۰٪ بامیانگین میزان استحکام ضربه ای ۳.۳۰۴۳ دارای حداکثر استحکام ضربه را دارد . بعد از وارد نمودن مقادیر تست ضربه به نرم افزار، نرم افزار مولفه های موثربراستحکام شکست نمونه هارا بوسیله نمودار به ما نشان می دهد . همان طور که می بینیم پارامتر دمای تزریق در رتبه نخست ، نسبت ترکیب در رتبه دوم و فشار تزریق در رتبه سوم قراردارد .

جدول شماره (۶):نتایج بدست آمده از آزمایشات میزان ضربهپذیری قطعات

مورد آزمایش

R	نسبت ترکیب مواد (درصد٪)	نمونه شماره ۱ (KJ/m ²)	نمونه شماره ۲ (KJ/m ²)	میانگین ضربه بست آمده (KJ/m ²)
۱	PC/%۱۰۰	۳.۲	۲.۹	۳.۰
۲	PC/%۱۰۰	۲.۸	۲.۹	۲.۸
۳	PC/%۱۰۰	۳.۰	۲.۸	۲.۹
۴	PC/%۱۰۰	۳.۰	۳.۵	۳.۲
۵	PC/%۱۰۰	۳.۳	۳.۱	۳.۲
۶	%۶۵-ABS/%۳۵ PC	۱.۶	۱.۵	۱.۵
۷	%۶۵-ABS/%۳۵ PC	۱.۸	۱.۵	۱.۶
۸	%۶۵-ABS/%۳۵ PC	۱.۸	۲.۴	۲.۱
۹	%۶۵-ABS/%۳۵ PC	۰.۵	۱.۰	۰.۷
۱۰	%۶۵-ABS/%۳۵ PC	۱.۲	۱.۲	۱.۲
۱۱	%۵۰-ABS/%۵۰ PC	۱.۴	۱.۵	۱.۴
۱۲	%۵۰-ABS/%۵۰ PC	۱.۶	۱.۳	۱.۴

همان طور که در تصویر(۵) ملاحظه می شود با افزایش فشار تزریق در نقاط C۱ و C۲ از ۹۰ تا ۹۵ درجه سانتی گراد بار استحکام ضربه ای بشدت افزایش داشته گرچه این افزایش با زیاد شدن بیشتر فشار تا ۱۱۵ درجه سانتی گراد اما سیر صعودی آن بطور سینوسی نزول می کند در نتیجه می توان گفت بیشترین استحکام ضربه، فشار تزریق در محدوده ۹۵ بار حاصل می شود. که این تاثیر میتواند بعلت ایجاد بهتر اختلاط و تراکم مواد باشد.

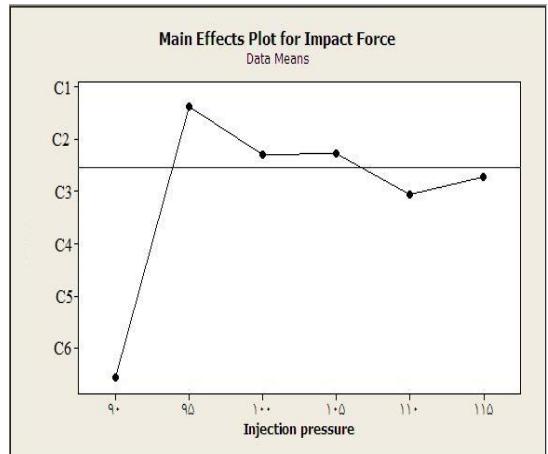


تصویر(۵): تاثیر فشار تزریق بر روی استحکام ضربه

۱۰-نتایج بدست آمده


۱- برابر داده های بدست آمده حاصل از آزمایشات ضربه نتایج بدین گونه بوده است که اکریلونیتریل بوتادین استایرن به علت عدم انعطاف و حالت پذیری و سختی بالا دارای میزان ضربه پذیری کمتری نسبت به پلی کربنات می باشد و در حین آزمایش دچار شکستگی ترد می گردد که این مسئله مارا براین می دارد که در کاربردهایی که نیاز به میزان ضربه پذیری بالا می باشد بهتر است از پلی کربنات خالص و یا درصد اختلاط بیشتری از آن در اکریلونیتریل بوتادین استایرن استفاده کنیم.

۲- برابر داده های بدست آمده حاصل از آزمایشات ضربه نتایج بدین گونه بوده است که بیشترین تاثیر در میزان ضربه پذیری در دماهای تزریق را می توان در بازه ۳۰۰ تا ۳۰۵ درجه سانتی گراد مشاهده کرد. که این مهم بیانگر این نکته می باشد که بهترین دمای ذوب جهت تولید قطعات مورد آزمایش حاصل از این ترکیب در دمای ۳۰۵ درجه سانتی گراد می باشد و کمترین استحکام ضربه ای را نیز در دمای ۳۱۰ درجه سانتی گراد می توان مشاهده کرد که این مهم بیانگر این مسئله می باشد اگر در فرآیند تولید قطعات مورد بحث از دمای

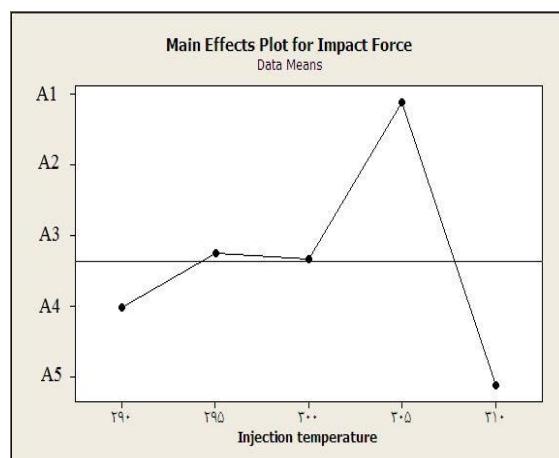

تصویر (۳): تاثیر دمای تزریق بر روی استحکام ضربه

۹-۲- تاثیر نسبت ترکیب بر روی استحکام ضربه با توجه به نمودار تصویر(۴) ملاحظه می شود که در محدوده ۰.۳ ترموپلاست (پلی کربنات ۱۰۰٪) از لحاظ میزان ضربه پذیری بهترین شرایط را دارا می باشد و با اضافه شدن اکریلونیتریل بوتادین استایرن به پلی کربنات خاصیت ضربه پذیری آن به شدت کاهش می یابد و همانگونه پیداست با توجه به نمودار فوق ترکیب (اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰.۸٪/با پلی کربنات ۰.۲٪) کمترین میزان استحکام ضربه پذیری را دارا می باشد. به گونه ای که مواد (اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۱۰۰٪) از لحاظ میزان ضربه پذیری شرایط بهتری داراست پس نتیجه می گیریم هرچه درصد بیشتری از مواد اکریلونیتریل بوتادین استایرن با مواد پلی کربنات ترکیب شود خاصیت ضربه پذیری این آلیاژ کاهش می یابد و در واقع پیداست جهت کاربردهایی که در صنعت نیاز به ضربه پذیری می باشد این ترکیب ایده آل نمی باشد.

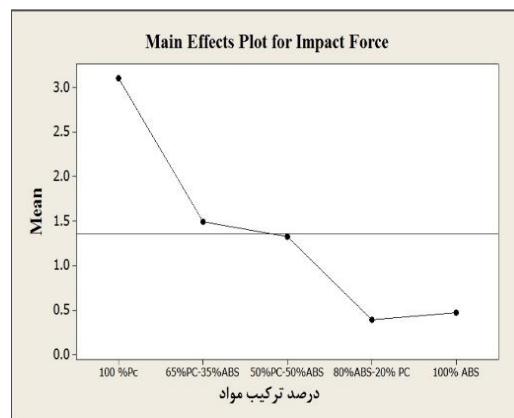

تصویر(۴): تاثیر نسبت ترکیب بر روی استحکام ضربه ای

۳- تاثیر فشار تزریق بر روی استحکام ضربه ای

[6]- Liang Rui Feng and K.Gupta Rakesh , (2002) , processing and characterization of recycle pc/abs blends with high recycle content ,Department of Chemical Engineering and Constructed Facilities CenterWest Virginia University, Morgantown, (May 5-9, , San Francisco, California), Vol.3, pp.2948-2952 .

[7]- Liu Yanqin . Li Haoxue . Ding Xuejia . Zhu Jieke . Zhang Long . Pan Wei . Cai Ruilong , (2014) , Effect of the compatibilizers on polycarbonate (PC) /acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) blend , American Journal of Materials Research, 48-52 .

[8]- Perret Birgit . Schartel Bernhard , (2009) ,The effect of different impact modifiers in halogen-free flame retarded polycarbonate blends – I. Pyrolysis , Polymer Degradation and Stability, 2194–2203.

[9]- Rafizadeh Mehdi , Morshedian Jalil, Ghasemi Ismail and Bolouri Alireza. (2005) , Experimental Relationship for Impact Strength of PC/ABS Blend Based on the Taguchi Method . Iranian Polymer Journal , 881-889.

[10]- Rahimi Mohammad . Esfahanian Mohsen . Moradi Mehran, (2014) , Effect of reprocessing on shrinkage and mechanical properties of ABS and investigating the proper blend of virgin and recycled ABS in injection molding , Journal of Materials Processing Technology 6-17.

بهینه بدست آمده بالاتر برویم بدليل تحریب زنجیره‌های مولکولی مواد پلیمری استحکام ضربه‌ای خود را از دست می‌دهند .

-۳- همچنین برابرداده‌های بدست آمده حاصل از آزمایشات ضربه می‌توان نتیجه گرفت که بهترین فشار تزریق جهت تولید قطعات مورد آزمایش حاصل از این ترکیب در بازه‌ی ۹۵ تا ۹۰ بار می‌باشد . بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هر چه تراکم و اختلاط این مواد در حین تزریق از مقدار بهینه بدست آمده بالاتر باشد میزان استحکام ضربه‌ای قطعات تولیدی نیز افت می‌کند می‌رود .

۱۱-فهرست مراجع

[۱]- باقری، ۱۳۸۸، تکنولوژی پلیمرها، دانشگاه صنعتی اصفهان ، جلد ۲.

[۲]- رضواند، سید عبدالمحمد، ۱۳۹۲، جزو تکنولوژی پلاستیک پیشرفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد درفول.

[3]- Balart R . López J . Garcia Sanoguera David . Salvador M. D , (2005) , Recycling of ABS and PC from electrical and electronic waste. Effect of miscibility and previous degradation on final performance of industrial blends , European Polymer Journal , 2150–2160.

[4]- Jin D. W . Shon K. H . Jeong H. Mn . Kim B. K , (1998) , Compatibility Enhancement of ABS/Polycarbonate Blends , Journal of Applied Polymer Science, 533–542 .

[5]- Krache Rachida , Debbah Ismahane. (2011) . Some Mechanical and Thermal Properties of PC/ABS Blends. Materials Sciences and Applications , 404-410.